


REFINET BLUE® SOUPLE

*Filet en fibre de verre résistant
aux alcalis*

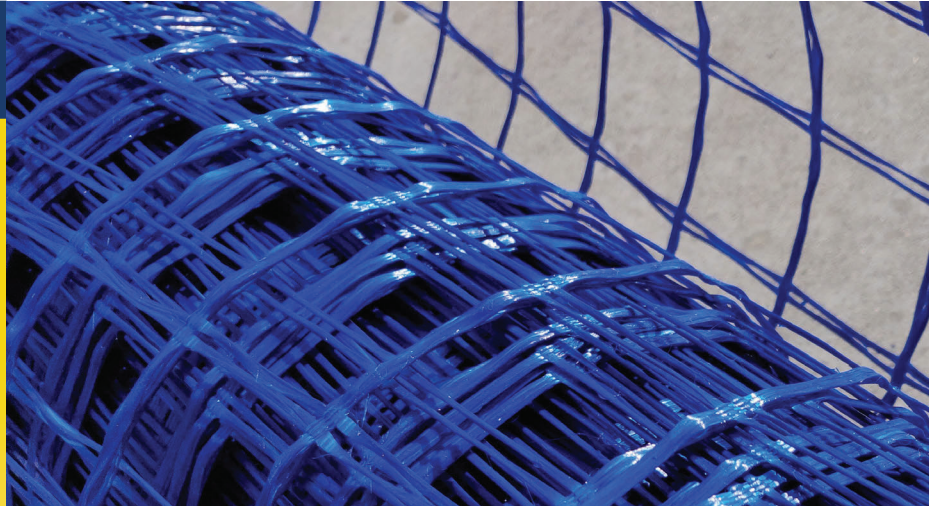

Refinet Blue® Souple est un filet en fibre de verre plastifié, résistant aux alcalis, qui peut être utilisé comme alternative parfaite aux armatures traditionnelles en filet. Grâce à son faible poids, ces rouleaux sont pratiques à manipuler, ce qui rend la pose avec Refinet Blue® Souple beaucoup plus facile. Grâce à son revêtement plastique dur, les rouleaux sont également très solides malgré leur légèreté.

Applications

- Chapes adhésives.
- Chapes flottantes.
- Chapes en combinaison avec un chauffage par le sol.
- Chapes dans les zones humides.
- Chapes situées à l'extérieur.

Avantages

Refinet Blue® Souple est un filet de renfort en fibre de verre, une alternative parfaite aux filets métalliques traditionnels.

- Les filets sont faciles à couper et à aplanir lors de l'application dans la chape.
- Les filets sont exempts de corrosion et résistants aux alcalis.
- Grâce à leur légèreté et à leur forme en rouleau, les filets Refinet Blue Souple sont faciles à empiler, transporter et utiliser.
- Grâce aux fils souples, les filets sont faciles à poser et ne se recourbent pas lors du déroulement.

Spécifications

Ouverture en maille	43mm* x 43mm*
Poids	160gr/m ²
Couleur	bleu
Coating	plastifié
Enrobage	1m x 50m
Quantité / palette	21
Résistance à la traction vers la chaîne	30 kN/m
Résistance à la traction à l'impact	25,2 kN/m

*tolérance: 10%.



Begrotingsverslag 18.05.2019
Datum: 01-10-2019
Pag: 2/2

Referentie: T1920268 - Refinet® Blue - Geplastificeerd Alkali-resistent glasvezelnet

Bepaling van de treksterkte en de verlenging

Datum beëindiging test: 01-10-2019
Toegepaste norm: ISO 13934-1 (2013)
Afwijking van de norm: -
Conditionering: 20°C, relatieve vochtigheid 65%
Apparatuur: Instron, type CRE, klasse 0,5
Cel: 5 kN (Lengterichting)
5 kN (Breedterichting)
Voorspanning (automatisch): 5 N
Klemvlakken: Gewafield
Stuifheid: 20 mm/min
Aantal proefstukken: 5 (Lengterichting)
5 (Breedterichting)
Inspanlengte: 200 mm
Breedte: Gemiddeld, 45 mm

Proefstuk	Lengterichting		Breedterichting	
	Kracht (N)	Verlenging (%)	Kracht (N)	Verlenging (%)
#1	3 299	4,13	1 768*	1,65*
#2	2 514	3,57	2 203	2,30
#3	2 881	4,11	2 288	2,33
#4	2 166*	3,41*	1 539*	1,97*
#5	1 773*	3,06*	2 194	2,15
Gemiddeld	2 500 N	3,6 %	2 100 N	2,0 %

Opmerking: * = klembreuken (de klembreuken worden vermeld maar niet verworpen)

*Uitgevoerd onder accreditatie in het fysisch lab Geur onder de verantwoordelijkheid van Lant Alhoort